

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ

Технические условия

Lock washers.

Specifications

ГОСТ

6402-70*

(СТ СЭВ 2665-80)

Взамен

ГОСТ 6402-61

ОКП 12 8600

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 апреля 1970 г. № 532 срок введения установлен

с 01.01.72

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы от 2 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2665-80.

(Введено дополнительно, Изм. № 3).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пружинные шайбы должны изготавляться четырех типов:

Н – нормальные с квадратным поперечным сечением;

Т – тяжелые с квадратным поперечным сечением;

ОТ – особо тяжелые с квадратным поперечным сечением;

Л – легкие с прямоугольным поперечным сечением.




Издание официальное



* Переиздание (февраль 1989 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными 24.12.82 г. № 5073 в марте 1973 г. декабре 1982 г.; Пост. от 24.12.82 г. № 5073 (ИУС З № 73, 4-83).

1.2. Конструкция и основные размеры шайб должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице.

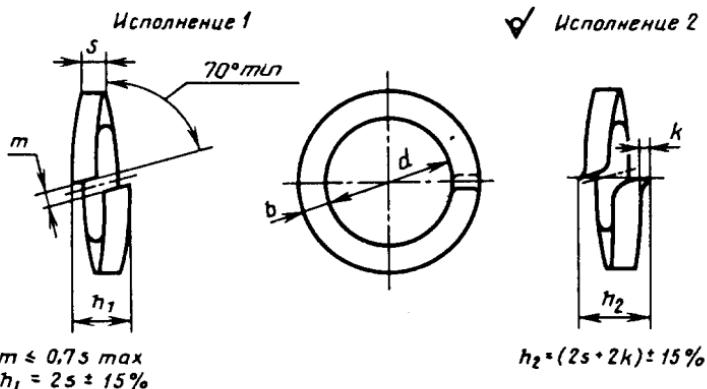

Черт. 1

Примеры условных обозначений пружинной шайбы исполнения 1 для болта, винта, шпильки диаметром 8 мм:

нормальной из стали марки 3Х13 без покрытия:

Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70

легкой из стали марки 65Г с кадмиевым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным:

Шайба 8Л 65Г 029 ГОСТ 6402-70

то же, исполнения 2, с размерами, заключенными в скобки:

Шайба 2У 8Л 65Г 029 ГОСТ 6402-70

Разд. 1. (Измененная редакция, Изд. № 3).

 МЕТАЛЛХОЗТОРГ	
(3852) 46-66-66, 46-65-95	ул. Сельскохозяйственная, 12
МЕТАЛЛОПРОКАТ	АЛЮМИНИЙ
НЕРЖАВЕЙКА	БРОНЗА
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	МЕДЬ
СЕТКА РАБИЦА	ЭЛЕКТРОДЫ
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	МЕТИЗЫ
ПРОВОЛОКА	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА ВЗАЙМАЛЬНАЯ	ЦЕМЕНТ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КИРПИЧ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЩЕБЕНЬ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ПЕСОК
ТЕПЛОЗИОЛЯЦИЯ	ГИПСОКАРТОН

Типы шайб

мм

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	<i>d</i>	Легкие шайбы (Л)				Нормальные шайбы (Н)				Тяжелые шайбы (Т)				Особо тяжелые шайбы (ОТ)		
		<i>b</i>	<i>s</i>	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	<i>b = s</i>	<i>b = s</i>	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
2	2,1	0,8	0,5	± 0,08	0,5	0,6	0,5	± 0,07	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—
2,5	2,6	0,8	0,6	± 0,07	0,6	0,7	0,6	± 0,08	0,8	0,08	—	—	—	—	—	—
3	3,1	1,0	(0,6)	0,8	0,8	0,8	0,8	± 0,08	1,0	—	—	—	—	—	—	—
3,5	3,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	± 0,08	1,0	—	—	—	—	—	—	—
4	4,1	1,2	(1,4)	(1,4)	(1,0)	(1,2)	(1,0)	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,15
5	5,1	1,2	(1,6)	± 0,125	(1,2)	(1,4)	(1,2)	—	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
6	6	1,6	(2,0)	—	(1,4)	—	(1,4)	± 0,125	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
7	7	1,6	(2,0)	—	(1,4)	—	(1,4)	± 0,125	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
8	8	1,6	(2,5)	—	(2,5)	—	(2,5)	—	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	10	2,0	(3,0)	+ 0,70	10,2	(3,0)	10,2	+ 0,70	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

МЕТАЛЛ
ХОЗЯЙСТВО
(38) 46-66-66, 46-65-95
ул. Бельскохозяйственная, 12

МЕДАЛЛ
ПРОКАТ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СЕНА КАЛАЧИЧСКАЯ
СЕТКА РАБИЦА
ПРОВОЛОКА ОВЛАДАНАЯ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ
ЛЕНТА ТАРНЯЯ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

БРОНЗЫ
МЕДЬ
ЦЕМЕНТ
КИРПИЧ
ЩЕБЕЛЬ
ЛЕСОСИЛ
ГИПСОКАРТОН

Продолжение

мм

Типы шайб

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	<i>d</i>	Легкие шайбы (Л)				Нормальные шайбы (Н)				Тяжелые шайбы (Т)				Особо тяжелые шайбы (ОГ)	
		<i>b</i>	<i>s</i>	Пред. откл.	Номин.	<i>b</i> = <i>s</i>	Пред. откл.	Номин.	<i>b</i> = <i>s</i>	Пред. откл.	Номин.	<i>b</i> = <i>s</i>	Пред. откл.	<i>k</i> , (для шайб типа Л и Н), не более	
12	12,2	3,5	2,5	+ 0,70	3,0	$\pm 0,125$	(3,5)	3,0	$\pm 0,125$	3,5	4,0	4,0			
14	14,2	4,0	3,2							4,0	4,5				
16	16,3	4,5	3,2					3,5		4,5	5,0				
18	18,3		5,0	$\pm 0,15$				4,0		5,0	$\pm 0,24$	5,5	$\pm 0,24$	0,4	
20	20,5		5,5					4,5	$\pm 0,15$	5,5		6,0			
22	22,5	$+ 0,84$	6,0					4,5		6,0		7,0	$\pm 0,29$		
									$\pm 0,15$						
								4,8							
								(5,0)							
								5,5							
								(6,0)							
								6,0							
								5,5							
								(7,0)							
								7,0							
								(8,0)							
								27,5							
								27							
								24							
								24							
								8,0							
								8,0							
								6,5	$\pm 0,18$	9,0	$\pm 0,29$	10,0	$\pm 0,29$	0,8	
								(8,0)							
								(9,0)							

(3852) 46-66-66, 46-65-95

ул. Сельскохозяйственная, 12

МЕТАЛЛОПРОКАТ

алюминий

бронза

мед

сталь

зеленый

металлы

веники

кирпич

щебень

лесок

гипсокартон

Продолжение

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	d	Типы шайб									
		Легкие шайбы (Л)				Нормальные шайбы (Н)				Тяжелые шайбы (Г)	
		b	s	Номин.	Пред. откл.	$b = s$	Номин.	Пред. откл.	$b = s$	Номин.	Пред. откл.
33	33,5	10,0	6,0	Номин.	Пред. откл.	7,0	8,0	(9,0)	—	—	$\pm 0,29$
36	36,5	10,0	6,0	$\pm 0,18$	$\pm 0,15$	10,0	10,0	$\pm 0,29$	12,0	$\pm 0,35$	
39	39,5	10,0	6,0			8,5	—				
42	42,5	+ 1,00	12,0			9,0	$\pm 0,18$	12,0	$\pm 0,35$		0,8
45	45,5					10,0	$\pm 0,18$	9,5			
48	48,5					12,0	$\pm 0,215$	7,0			

МЕТАЛЛ
ХОЗТОРГ(38(46) 46-66, 46-65-95
УДАЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЙ, 12

МЕТАЛЛЫ	АЛЮМИНИЙ
НЕРЖАВЕЮЩИЕ	БРОНЗА
СЕТКА МЕТАЛЛОВАЯ	МЕДЬ
СЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ	ЭЛЕКТРОДЫ
ОТВОДЫ ТАПЧАННЫЕ	МЕТИЗЫ
ПРОВОДЫ МАСЛОВОДЫ	ВЕНТИЛИ
ПРОВОДЫ СВАРОЧНЫЕ	ЦЕМЕНТ
ЛЕНТА ГАРНАЯ	КИРПИЧ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ЩЕБЕНЬ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	ЛЕСОК
	ГИПСОСКАРТОН

Приимечания:

1. Допускается увеличение разности s в пределах 10 % от номинального размера.
2. Шайбы с размерами, заключенными в скобки, допускается применять до 01.01.85 г. и в них условном обозначении должна указываться буква "у".

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пружинные шайбы должны изготавливаться из проволоки по ГОСТ 11850-72 или по другой нормативно-технической документации из стали марок 65Г, 70 и 3Х13.

Допускается изготовление пружинных шайб из бронзы марки БрКМц3-1 по ГОСТ 18175-78 или других цветных сплавов.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Масса стальных шайб и расчетная упругая сила из стали марки 65Г указаны в справочном приложении.

2.3. Стальные пружинные шайбы должны иметь твердость 41,5 – 49,5 HRC₃, (HRC40 – 48), бронзовые не менее 90 HRB. Допускается увеличение твердости до 51,5 HRC₃ (HRC 50) для шайб, изготовленных из стали 70.

2.4. На поверхности шайб не должно быть окалин, заусенцев, трещин и коррозии. Следы неотделимой окалины браковочным признаком не являются.

В плоскости среза допускаются дефекты, не влияющие на эксплуатационные характеристики шайб и не выводящие ее размеры за предельные отклонения.

2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.6. Концы шайб должны иметь плоский срез; скальвание металла, не выводящее размер *t* из предельных отклонений, не является браковочным признаком.

Кромка, образованная плоскостью среза и опорной поверхностью шайбы должна быть острой.

2.6. Трапециевидность сечения шайбы в пределах высоты *s* дефектом не является.

За фактическую толщину принимается наибольший размер высоты *s*.

2.7. (Исключен, Изм. № 3).

2.8. Шайбы должны изготавляться без покрытия или с покрытиями. Виды покрытий, их условные обозначения и толщины – по ГОСТ 1759.0-87. Допускается применять другие виды покрытия – по ГОСТ 9.306-85.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.8а. Технические требования к покрытиям – по ГОСТ 9.301-86.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2.9. Шайбы с металлическим покрытием, нанесенным способом катодного восстановления, должны подвергаться обезводороживанию!

2.10. Высота развода концов шайб *h*₁ и *h*₂ после трехкратного сжатия их до плоского состояния и выдержки в таком состоянии в течение 24 ч, должна быть не менее 1,65 от фактической толщины шайбы.

2.9, 2.10. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.11. Шайбы не должны ломаться и иметь трещин на 45°.

2.12. (Исключен, Изм. № 3).

МЕТАЛЛЫ	
НЕРДАЛЕНИКА	БРОНЗА
СЕТИКА АЛЮМИНИЙ	МЕДЬ
СЕТИКА НИКОЛЕНКА	СТАЛЬ
СЕТИКА СТАЛЬНЫЕ	МЕТИЛЫ
ПРОВОЛОКА	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ	ЦЕМЕНТ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЩЕБЕНЬ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ПЕСОК
ТЕПЛОЗИОЛЯЦИЯ	ГИПСОКАРТОН

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 17769-83 для изделий грубой точности (класса точности С).

Контроль качества покрытий проводится по одноступенчатому плану при уровне контроля $S-2$ и приемочном уровне дефектности 4 % по ГОСТ 18242-72.

3.2. От каждой предъявленной к сдаче партии отбираются шайбы для проверки:

- а) внешнего вида;
- б) размеров;
- в) твердости;
- г) вязкости;
- д) пружинящих свойств;
- е) качества покрытия.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3. Внешний вид шайб проверяется осмотром невооруженным глазом или с применением лупы 2,5 – 3-кратного увеличения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4. Размеры шайб проверяют универсальным измерительным инструментом или калибрами, аттестованными совместно с методиками измерения в порядке, установленном ГОСТ 8.010-72.

3.5. Определение твердости — по ГОСТ 9013-59. Расстояние от центра отпечатка до края шайбы должно быть равно половине размера b . Твердость шайб номинальными диаметрами от 2 до 5 мм не контролируется. Для шайб с $b < 6$ мм допускаются заниженные на 10 % значения твердости, при условии выполнения требований пп. 2.10 и 2.11.

3.6. Для испытания на вязкость шайбу одним концом зажимают в тисках, другой конец отгибают разводным ключом или рычагом с прорезью в сторону увеличения размеров h_1 и h_2 (черт. 2, 3, 4). В процессе испытания должен быть выдержан размер h между губками тисков и ключом, равный 0,5 ($d + 2b$).

3.7. Испытание пружинящих свойств шайб проводится в следующем порядке:

а) шайбы трехкратно сжимаются до плоского состояния;

б) пружинные шайбы, не менее 10 шт., отделенные друг от друга плоскими шайбами, надеваются на стержень болта соответствующего диаметра и затягиваются гайкой до полного сжатия разведенных концов шайб.


В таком состоянии шайбы выдерживают в течение 24 ч.

3.8. Методы проверки качества покрытий — по ГОСТ 9-302-88.


3.4. – 3.8. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3.9. Каждая партия шайб должна сопровождаться документом о качестве, установленной формы с указанием:


ГОСТ 17769-83	ГОСТ 9-302-88
ул. Семена Ушакова, 12	ул. Семена Ушакова, 12
МЕТАЛЛОПРОКАТ	МАТЕРИАЛЫ
СТАЛЬ	КОМПОНИЕНТЫ
СТАЛЬ КЛАДОЧНАЯ	БРОНЗА
СТАЛЬ ВАЛЧАНАЯ	МЕДЬ
СТАЛЬ ВОЛНОВАЯ	ЭЛЕКТРОДЫ
СТАЛЬ ОБОЛОЧКА СТАЛЬНЫЕ	МЕТИЗЫ
СТАЛЬ ПЛОСКАЯ	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА	ИЗОЛЯЦИЯ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КИРПИЧ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	ЩЕБЕНЬ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЛЕСОК
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ГИПСОКАРТОН
ТЕПЛОЗИОЛЯЦИЯ	

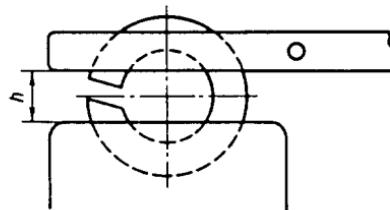

Черт. 2

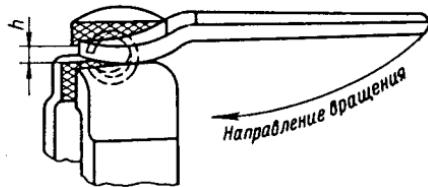

Черт. 3

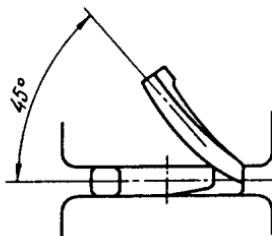

Черт. 4

наименования или товарного знака завода-изготовителя,
условного обозначения шайб,
результатов испытаний,
нетто партии, кг,
изображения государственного Знака качества для шайб, которым в
установленном порядке присвоен государственный Знак качества.
(Введен дополнительно, Изм № 3).

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Временная противокоррозионная защита, упаковка пружинных
шайб и маркировка тары – по ГОСТ 18160–72.

(Измененная редакция, Изм. № 3).



МЕТАЛЛОПРОКАТ	АЛЮМИНИЙ
НЕРЖАВЕЙКА	БРОНЗА
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	МЕДЬ
СЕТКА РАБИЦА	ЭЛЕКТРОДЫ
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	МЕТИЗЫ
ПРОВОЛОКА	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА ВЗАЙМАЯ	ЦЕМЕНТ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КИРПИЧ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЩЕБЕНЬ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ЛЕСОК
ТЕПЛОIZОЛЯЦИЯ	ГИПСОКАРТОН

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МАССА СТАЛЬНЫХ ШАЙБ И ИХ ПРУЖИНЯЩИЕ СВОЙСТВА

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	Теоретическая масса 1000 шт. стальных шайб, кг				Расчетная упругая сила шайб из стали 65 Г, Н			
	Типы шайб				Типы шайб			
	Легкие (Л)	Нормальные (Н)	Тяжелые (Т)	Особо тяжелые (ОТ)	Легкие (Л)	Нормальные (Н)	Тяжелые (Т)	Особо тяжелые (ОТ)
2	0,030	0,017	0,025	-	7,8	11,8	26,5	-
2,5	0,042	0,030	0,056		14,7	16,7	57,8	
3	0,084 (0,061)	0,064	0,105		35,3 (8,8)	38,2	101	
3,5	0,094	0,117	—		21,6	71,5	—	
4	0,129 (0,190)	0,129 (0,189)	0,273		14,7 (50,0)	52,9 (136)	230	
5	0,191 (0,318)	0,228 (0,315)	0,432		28,4 (67,6)	71,5 (158)	252	
6	0,378 (0,560)	0,376 (0,487)	0,827		36,3 (81,3)	88,2 (184)	418	
7	0,749	0,936	—		92,1	289	—	
8	0,827 (1,046)	1,034	1,678		71,5 (69,6)	214	583	
10	1,608 (1,940)	2,010	2,984	4,212	114 (113)	339		1490
12	3,462	3,450	4,816	6,488	187	499		(381) 000 66-66, 177495
14	5,487	4,480 (5,355)	7,316	9,509	295	463 МЕТАЛЛХОЗТОРП (756) ЕРЖАКЕНКА		бронза
16	7,507	6,084 (8,022)	10,56	13,34	283	495 СЕТКА ГАБИОН (990) ТВОДОЛ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ		металл
						ПРОФИЛИ		металлы
						ПРОВОЛОКА ВЗДЫЛЬНАЯ		ЦЕМЕНТ
						ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ		КИРПИЧ
						ЛЕНТА ТАРНАЯ		ЩЕБЕНЬ
						АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ		ЛЕСОК
						ТЕПЛОЗИОЛЯЦИЯ		ГИПСОКАРТОН

Продолжение

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	Теоретическая масса 1000 шт. стальных шайб, кг				Расчетная упругая сила шайб из стали 65 Г, Н			
	Типы шайб				Типы шайб			
	Легкие (Л)	Нормальные (Н)	Тяжелые (Т)	Особо тяжелые (ОТ)	Легкие (Л)	Нормальные (Н)	Тяжелые (Т)	Особо тяжелые (ОТ)
18	10,23	8,960 (11,40)	14,62	18,06	305	673 (1254)	1803	2734
20	14,33	12,69 (15,75)	19,70	23,89	434	866 (1539)	2107	3077
22	19,25	17,21 (20,92)	25,66	36,14	597	1107 (1862)	2479	4841
24	24,16 (27,21)	22,68 (27,12)	38,55	51,93	642 (818)	1382 (2225)	3989	7085
27	33,14 (38,15)	30,10 (41,76)	56,67	73,71	928 (911)	1539 (3293)	5459	9055
30	46,14 (52,64)	39,05 (60,87)	79,80	101,1	1029 (1009)	1695 (4606)	7115	11192
33	65,07	49,52	—	—	692	1882	—	—
36	69,51	70,99 (91,03)	115,9	173,9	566	2773 (4998)	7428	16317
39	73,9	86,37	—		469	2999	—	—
42	113,9	103,8 (129,7)	195,2		756	3244 (5488)	11535	—
45	120,1	123,5	—		643	3489	—	—
48	126,3	145,4 (215,2)	—	—	554	3753 (8879)	—	—

П р и м е ч а н и я:

- Для определения массы шайб из бронзы массу, указанную в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.
- В скобках даны масса и упругая сила шайб, изготовленных с сечениями, соответствующими табл. 1.

(3852) 46-66-66, 46-65-95

МЕТАЛЛОПРОКАТ	АЛЮМИНИЙ
НЕРЖАВЕЙКА	БРОНЗА
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	МЕДЬ
СЕТКА РАБИЦА	ЭЛЕКТРОДЫ
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	МЕТИЗЫ
ПРОВОЛОКА	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА ВЗАЙМАЯ	ЦЕМЕНТ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КИРПИЧ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЩЕБЕНЬ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ЛЕСОК
ТЕПЛОЗИОЛЯЦИЯ	ГИПСОКАРТОН